

SYNTEKO[®]

SINCE 1944



KATALOG

Protože kvalitní podlahy si zaslouží kvalitní péči...
... tradiční švédská značka Synteko

TRADIČNÍ ŠVÉDSKÁ KVALITA PRO PROFESIONÁLY

Značka SYNTEKO je součástí holdingu Synteko AB zahrnujícího další obchodní značky ARBORITEC, SKANIA a UV-ELITE.

První podlahový lak pod značkou SYNTEKO byl vyroben v původní továrně v Malmö hned po skončení 2. světové války. V současnosti je výrobní komplex situován ve švédské Jörladně nedaleko Göteborgu. V Coloradu v USA se nachází jeho dceřinná firma.

Globální expanze společnosti Synteko začala v 50. letech. Od té doby firma udržuje a prohlubuje obchodní styky s mnoha partnery na celém světě.

Výrobky společnosti Synteko musí především splňovat vysoké nároky na kvalitu, kterou profesionální uživatelé vyžadují. Různé technologické systémy musí také umožňovat, aby stejné výrobky pro úpravu podlah mohli používat jak profesionální, tak i neprofesionální uživatelé.

Zásadní prioritou výrobce je odpovědný přístup ke zdraví, bezpečnosti a životnímu prostředí, což dokládá i aktivní účast v příslušných mezinárodních programech (Business Charter for Sustainable Development, Responsible Care® a Coatings Care®).

V 70. letech minulého století bylo Synteko jednou z prvních firem, v jejímž výrobním programu se objevily podlahové laky na bázi vody.



Nakládání výrobků společnosti SYNTEKO na loď směřující do Australského Sydney v roce 1964

Celkový přístup a firemní politika k životnímu prostředí vychází z certifikátu ISO 14001.

Při vývoji výrobků se Synteko vždy zaměřovalo na dřevo, zejména dřevěné podlahy. Jasná orientace na výrobky pro specialisty a parketaře přináší produkty s vysokou kvalitou, jejichž vlastnosti jsou zaručeny prvotřídním výběrem surovin a neustále zdokonalovanou výrobní technologií.

Vlastní vývojové oddělení a dlouholeté zkušenosti zaručují, že výrobky SYNTEKO jsou vždy na špičce kvality a vývoje.



Distributor výrobků Synteko v České republice, společnost ANVI TRADE s. r. o., byla založena v roce 1994, kdy začala v České republice výhradně zastupovat výrobce protiskluzových podlahovin Altro Ltd.

Za dobu svého úspěšného působení rozšířila nabízené portfolio výhradně zastupovaných značek o širokou škálu dalších podlahovin výrobců Amtico, Westex a Tisca, dále systémů suché pokládky podlah Unifloor, stavební chemie Bostik a v neposlední řadě i podlahářského nářadí Techno nebo úklidové techniky SYR.

Významná pozice na trhu podlah umožnila doplnění velkoobchodního prodeje o další podlahoviny tuzemského i zahraničního původu, jako je Lino Fatra, Thermofix, Krono Original, Lentex,

IVC, a o další výrobky týkající se podlahářského oboru. Ucelený sortiment pro podlahy doplňují i lišty, přechodové profily, schodové hrany, nářadí pro podlaháře, čisticí a ošetřovací prostředky nebo úklidová technika od širokého spektra výrobců.

Novinkou od roku 2021 je zahájení distribuce výrobků pro povrchovou úpravu, čištění a údržbu dřeva a dřevěných podlah značky Synteko.

ANVI TRADE s. r. o., vedle obchodní činnosti, klade velký důraz na, v dnešní době stále často opomíjené, odborné poradenství a servis. Prostřednictvím vlastního moderního logistického centra v Praze a vlastních rozvážkových vozidel je doprava zboží k zákazníkům zajišťována pravidelnými rozvozy po celé České republice.

OLEJE A LAKY NA PODLAHY

LAKY NA VODNÍ BÁZI



strana 4–8

LAKY NA ROZPOUŠTĚDLOVÉ BÁZI



strana 9–10

OLEJE



strana 11–15

ÚDRŽBOVÉ A ČISTICÍ PROSTŘEDKY



strana 16–17

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY



strana 18

VÝBĚR SPRÁVNÉHO VÝROBKU

Podlahové laky a oleje

složení	vodní báze						rozpuštědlová báze		oleje					
základy	normálně schnoucí	SEALMASTER						základování není potřeba		základování není potřeba				
	rychleschnoucí	SEALER												
vrchní vrstvy	zatižení / výrobek	BASIC	PRO	EXTRA 1K/2K	NOVA BEST	ZERO 2K	CLASSIC XD	URETHANE/URETHANE XD	DOMO	NATURAL	SOLID MAX 2K	HARDWAX OIL	DECK OIL	
	domácnosti, byty													
	kanceláře		* nízká zátěž					* nízká zátěž						
	komerční a veřejné prostory													
	vysoká zátěž, sklady, provozy			* s tužidlem										
	tělocvičny			* s tužidlem										
	venkovní													

Údržbové prostředky

	běžné čištění	SUPER CLEAN		SUPER CLEAN		SOAP	
	periodické čištění	NEWSHINE		NEWSHINE		RE-COVER	
	speciální čištění	REMOVER		REMOVER		REMOVER	
použití	SUPER CLEAN, NEWSHINE, REMOVER	dřevěné podlahy, laminát, PVC, LVT, sklo, keramika, kámen					
	SPRAY MOP KIT vč. čističe	dřevěné podlahy, laminát, PVC, LVT, sklo, keramika, kámen					

Návod na aplikaci systému

1. **krok:** Důkladné vybroušení běžnou válcovou nebo pásovou bruskou na podlahy s hrubším zrnem brusného papíru (40–80).
2. **krok:** Nanesení a vytmelení spár a dř, schnutí.
3. **krok:** Vybroušení tmelu z povrchu podlahy válcovou nebo pásovou bruskou hrubším zrnem brusného papíru (min. 80) a následně se zrnitostí 120–150.
4. **krok:** Rovnoměrná aplikace základního nátěru SYNTEKO SEALMASTER (doba schnutí 60–90 min) nebo SYNTEKO SEALER (doba schnutí 30–60min).
5. **krok:** Provedení mezibrusu kotoučovou bruskou s papírem nebo mřížkou se zrnitostí 120.
6. **krok:** Aplikace první vrstvy finálního laku.
7. **krok:** Kontrola povrchu a případný mezibrus se zrnitostí 150 nebo přímá aplikace druhé vrstvy finálního laku.



Výhody systému:

- snadná aplikace a jednoduchá práce, rychlost
- kompatibilita všech laků SYNTEKO na vodní bázi
- vysoká odolnost vůči opotřebení

Technické doporučení

- Vodou ředitelné laky nesmí být přelakovávány laky ředidlovými.
- Dřevo s vysokým obsahem oleje nebo pryskyřic, jako je např. teak, by mělo být lakováno co nejdříve po broušení.
- Lak by měl být před použitím dobře protřepán. Aby se vzduch, který se při třepání dostane do laku, mohl uvolnit, potřebuje několik minut. Protřepejte jej např. před vysáváním podlahy pro lakování.
- Chemicky ošetřené nebo mechanicky lisované dřevo nemůže být lakováno vodou ředitelnými laky.
- Mořené podlahy by neměly být základovány, ale měly by být přímo lakovány vodou ředidlovými laky SYNTEKO.
- Neaplikujte více než dvě vrstvy za den (základ nebo lak).
- Chemicky ošetřené nebo mechanicky lisované dřevo by mělo být ošetřeno v souladu s doporučeními výrobce dřeva.
- Bezprostředně po natření podlahy nepoužívejte přímo lepicí pásku.
- Nikdy nepoužívejte silikonové výrobky v blízkosti provádění nátěrových prací.
- Nezapomeňte, že při započatí nátěrových prací nesmí být nástroje mokré. Zkontrolujte také, zda voda není uvnitř válečku.
- Mějte na paměti, že teplota podlahy může být mnohem nižší než teplota vzduchu.
- Před prováděním nátěru vypněte ventilační systém a snižte teplotu podlahového vytápění.
- Optimální doba schnutí druhé a poslední vrstvy je vždy přibližně 2 hodiny pro důkladné vyschnutí.
- Před nanesením dalšího nátěru nechte předchozí vrstvu vyschnout na 10–12 % vlhkostního podílu.
- Nesmí zmrznout. Rozmrznutím zmrzlého laku mohou vzniknout vzduchové bubliny.

SYNTEKO SEALMASTER

Jednosložkový základní plnicí lak na vodní bázi použitelný na nové i na již dřívě lakované dřevěné podlahy. Lak je vhodný i na dosud nelakovaný korek. Jedná se o rychleschnoucí, snadno brousitelný základ snižující riziko vzniku barevných změn u dubu a dalších druhů dřevin s obsahem taninu. Protože má poměrně dlouhý otevřený čas, nevznikají při jeho aplikaci stopy po překrývání nátěru. Lze použít na všechny běžně používané druhy dřevin. Není vhodný k užití na tzv. stabilizovaný buk a tzv. diamantovou borovicí. Pro tyto dřeviny je lépe použít SYNTEKO CLASSIC XD.

- Počet vrstev: 1–2 vrstvy, nezbytný mezibrus
- Vydatnost: 10–20 m²/l, dle druhu dřeva
- Obsah sušiny: 35 %
- Doba schnutí: 60–90 min. pro každou vrstvu na dřevěných a parketových podlahách
- Nástroje: aplikátor s mohérovou plstí s výškou vlasu 4–6 mm, 300–500 mm široký váleček s výškou vlasu 4–6 mm
- Uskladnění: nesmí zmrznout, +10 °C až +30 °C
- Životnost: 12 měsíců v neotevřené nádobě
- Balení: 5 l

Objednáací číslo: 485976



SYNTEKO SEALER

Jednosložkový, keramikou vyztužený základ na vodní bázi určený pro dřevěné podklady a parketové podlahy ve vnitřním prostředí. Přidání keramických nanočástic vede k snížení používaných petrochemických surovin o 30 %, SEALER je tedy až o 30 % šetrnější k životnímu prostředí než konkurenční značkové základy – primery. Bez obsahu NMP a s velmi malým množstvím rozpouštědel. SEALER rychle schne, a snižuje tak účinek bočního slepení a zvednutí dřevních vláken. Díky obsaženým nanočásticím základ rychle a pevně zasychá a velmi snadno se brousí. Základ dává podlaze hladký a perfektní povrch pro naše vodou ředitelné povrchové úpravy.

- Počet vrstev: 1–2 vrstvy
- Vydatnost: 8–10 m²/l při použití válečku, dle druhu dřeva
- Obsah sušiny: 38 %
- Doba schnutí: 30–60 min. pro každou vrstvu na dřevěných a parketových podlahách
- Nástroje: aplikátor, váleček nebo štětec
- Uskladnění: nesmí zmrznout, +5 °C až +25 °C
- Životnost: 12 měsíců v neotevřené nádobě
- Balení: 5 l

Objednáací číslo: 493823



SYNTEKO BASIC

Jednosložkový, ekologický polyuretan-akrylátový vrchní lak na vodní bázi, který zajišťuje velmi kvalitní vzhled provedeného nátěru, charakteristický pro všechny výrobky SYNTEKO. Je určen k povrchové úpravě podlah v domácnostech, např. v obývacích pokojích, ložnicích, kuchyních, halách, na schodištích apod. Může být také použit k lakování povrchově neupraveného korku a dalších výrobků ze dřeva.

- Lesk: mat 20, polomat 45
- Vydatnost: 8–15 m²/l, dle druhu dřeva
- Obsah sušiny: 28 %
- Doba schnutí: 4–6 hod. pro každou vrstvu
- Nástroje: aplikátor, váleček nebo štětec
- Ukládání: nesmí zmraznout, +10 °C až +30 °C
- Životnost: 12 měsíců v neotevřené nádobě
- Balení: 5 l nebo 10 l

Objednací čísla:	Basic 20 5 l	485908
	Basic 20 10 l	485903
	Basic 45 5 l	485918
	Basic 20 10 l	485910



SYNTEKO PRO

Jednosložkový vrchní lak na vodní bázi určený k lakování podlah z tvrdého dřeva v domácnostech se střední a vysokou zátěží, s nízkou zátěží pro komerční prostory. SYNTEKO PRO vytváří vysoce odolný povrch vůči opotřebení, oděru a běžným chemikáliím. Může být aplikován na ostatní vrchní vodní laky SYNTEKO. Nesmí však být přelakován rozpouštědlovými vrchními laky.

- Lesk: mat 20, polomat 45, lesk 90
- Vydatnost: 8–15 m²/l, dle druhu dřeva
- Obsah sušiny: 34 %
- Doba schnutí: 4–6 hod. pro každou vrstvu
- Nástroje: aplikátor, váleček nebo štětec
- Ukládání: nesmí zmraznout, +10 °C až +30 °C
- Životnost: 12 měsíců v neotevřené nádobě
- Balení: 5 l nebo 10 l

Objednací čísla:	Pro 20 5 l	485928
	Pro 20 10 l	485926
	Pro 45 5 l	485933
	Pro 45 10 l	485931
	Pro 90 5 l	485935
	Pro 90 10 l	485936



SYNTEKO EXTRA 1K/2K

100 % polyuretanový lak na vodní bázi vylepšený nanokeramikou určený na dřevěné podlahy a parkety v prostorech s vysokou zátěží, pro komerční prostory, jako jsou kanceláře, obchody atp. Díky obohacení o nanokeramickou složku má mimořádnou odolnost vůči poškrábání a běžným chemikáliím. Díky variabilitě použití a univerzálnosti snižuje extra náklady na skladování dvou druhů laků.

1K – jednosložkový, vynikající odolnost vůči opotřebení
2K – dvousložkový, výjimečná trvanlivost díky přidání tužidla

Lesk: ultramat 5, mat 20, polomat 45

Vydatnost: 8–10 m²/l, dle druhu dřeva

Obsah sušiny: 32 %

Doba schnutí: 2–4 hod. pro každou vrstvu

Nástroje: aplikátor, váleček s výškou vlasu do 10 mm

Ukládání: nesmí zmraznout, +10 °C až +25 °C

Životnost: 12 měsíců v neotevřené nádobě

Balení: EXTRA 1K: 4,76 l

EXTRA 2K: 5 l (4,76 l laku + 0,24 l tužidla HARDENER)



Objednací čísla:	EXTRA 1K/2K 5 4,76 l	483100
	EXTRA 1K/2K 20 4,76 l	483101
	EXTRA 1K/2K 45 4,76 l	483102
	EXTRA 1K/2K 5 4,76 l + tužidlo	–
	EXTRA 1K/2K 20 4,76 l + tužidlo	–
	EXTRA 1K/2K 45 4,76 l + tužidlo	–



EC1 (platí pro EXTRA 1K)



EC2 (platí pro EXTRA 2K)

SYNTEKO NOVA BEST

Dvousložkový podlahový lak na vodní bázi používaný v prostorách vyžadujících vysokou odolnost. Lakovaný povrch je vysoce protiskuzový a dobře odolný proti chemikáliím a poškrábání. I v obtížných podmínkách vydrží lak delší dobu bez dalšího přelakování. Vysychání laku je pozvolné a tím je eliminována tvorba stop při překryvání.

Velmi nízký obsah VOC, 72 g/l.

Lesk: ultramat 5, mat 20, polomat 45, lesk 90

Vydatnost: 8–15 m²/l, dle druhu dřeva

Obsah sušiny: 32 %

Doba schnutí: 4–6 hod. pro každou vrstvu

Nástroje: aplikátor, váleček s výškou vlasu do 10 mm

Ukládání: nesmí zmraznout, +10 °C až +25 °C

Životnost: 12 měsíců v neotevřené nádobě

Balení: 5 l + tužidlo

Objednací čísla:	NovaBEST 5 5 l	557121
	NovaBEST 20 5 l	494836
	NovaBEST 45 5 l	493845
	NovaBEST 90 5 l	493843



SYNTEKO ZERO 2K

Dvousložkový, plně matný, 100% PU lak na vodní bázi pro dřevěné a parketové podlahy v oblastech vysokého zatížení. Díky unikátnímu materiálovému složení jej lze označit za biologický produkt. Lak je vybaven keramickým vyztužením založeným na naší jedinečné výrobní technologii. SYNTEKO ZERO 2K je výjimečně odolný vůči poškrábání a oděru a odolává běžným chemikáliím používaným v domácnostech. Jedná se o tzv. neviditelný lak, který odpovídá požadavkům po přirozeném vzhledu hotových podlah. Díky přidaným keramickým částicím je ještě šetrnější k životnímu prostředí. Čirý vzhled a složení mu umožňují použití jako neviditelného vrchního nátěru na oleje SYNTEKO 2K SOLIDMAX OIL. Lak poskytuje příležitost kombinovat vylepšený vzhled barevného oleje v kombinaci s neviditelnou ochranou povrchu.

Lesk: plný mat 2

Vydatnost: 8–10 m²/l, dle druhu dřeva

Obsah sušiny: 32 %

Doba schnutí: 2–4 hod. pro každou vrstvu

Nástroje: aplikátor, váleček s výškou vlasu do 10mm

Uskladnění: nesmí zmrznout, +5 °C až +25 °C

Životnost: 12 měsíců v neotevřené nádobě

Balení: 5 l + tužidlo

Objednací číslo: 557122



Návod na aplikaci rozpouštědlových laků

1. krok: Důkladné vybroušení běžnou válcovou nebo pásovou bruskou na podlahy s hrubším zrnem brusného papíru (40–80).


2. krok: Nanesení a vytmelení spár a děr, schnutí.

3. krok: Důkladné broušení tmelu válcovou nebo pásovou bruskou hrubším zrnem brusného papíru (min. 80), následně se zrnitostí 120–150.

4. krok: Aplikace první vrstvy finálního laku SYNTEKO CLASSIC XD (doba schnutí cca 1–1,5 hod.) a nebo SYNTEKO URETHANE (doba schnutí 24 hod.)

5. krok: Kontrola povrchu – pokud je nutno, provedeme mezibus papírem nebo mřížkou se zrnitostí 120–150.

6. krok: Přímá aplikace druhé vrstvy finálního laku SYNTEKO CLASSIC XD nebo SYNTEKO URETHANE.

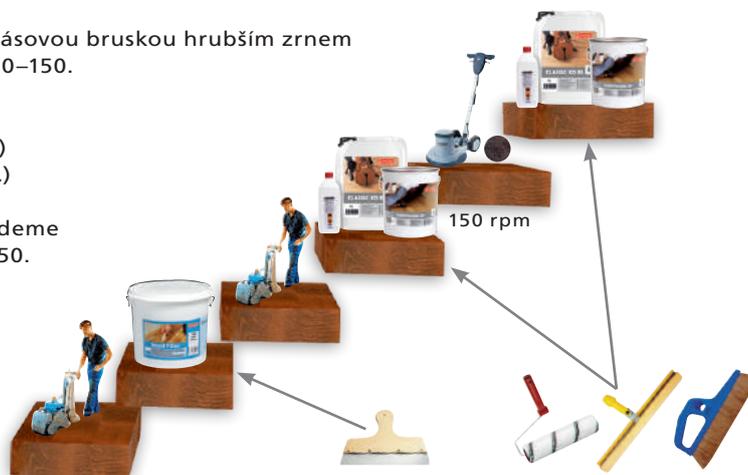

Technické doporučení

- Po 24 hodinách po aplikaci poslední vrstvy lze rozmístit nábytek a začít podlahu opatrně používat.
- Před pokládkou kobereců nechte vyschnout po dobu 1 týdne. Povrch je plně vyžralý po dvou týdnech.
- Během prvního měsíce neošetřujte podlahu vodou ani čisticími prostředky.
- Na nohy židlí a stolů připevněte plstěné podložky, aby nedošlo k poškrábání nátěru.
- Povrch nesmí být zakrytý neprodyšnými ochrannými materiály.

VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST!

- Ředitelové laky nelze použít pro přelakování vodou ředitelných laků.
- Druhy dřeva, které obsahují olej a pryskyřici, jako je např. teak, by měly být lakovány co nejdříve po strojním broušení.
- Lak by měl být před použitím dobře protřepán. Aby se vzduch, který se při třepání dostane do laku, mohl uvolnit, potřebuje několik minut. Protřepejte jej např. před vysáváním podlahy pro lakování.



SYNTEKO CLASSIC XD

Rychle tuhnutí, dvousložkový, kyselinou tvrdnoucí podlahový lak. Je určen k lakování dřevěných podlah jak z tvrdých, tak i z ostatních dřevin v domácnostech a veřejných prostorech (kanceláře, veřejné prostory, sklady, čekárny, obchody atd.). Je vhodný pro všechny evropské dřeviny

Nová receptura CLASSIC XD obsahuje nižší obsah formaldehydů, má nižší zápach, lak není náchylný k vyšším teplotám, nežloutne, optimální doba vytvrzování.

Lesk: mat 35, polomat 50, lesk 90

Vydatnost: 8–14 m²/l v jedné vrstvě, dle druhu dřeva

Obsah sušiny: 58 %

Doba schnutí: ca 2–2,5 hod. první vrstva při +20 až +25 °C

Nástroje: aplikátor, váleček s výškou vlasu 5 mm

Uskladnění: není citlivý na mráz

Životnost: 24 měsíců v neotevřené nádobě

Balení: 5 l nebo 16,5 l + tužidlo

Objednací čísla:	Classic XD 35 5 l	486195
	Classic XD 35 16,5 l	486192
	Classic XD 50 5 l	486196
	Classic XD 50 16,5 l	486193
	Classic XD 90 5 l	486197
	Classic XD 90 16,5 l	486194



SYNTEKO URETHANE

SYNTEKO URETHANE je jednosložkový podlahový profesionální lak, pro podlahy z měkkého i tvrdého dřeva. Lze ho použít na opakované přelakování i pro přelakování většiny alkyd uretanových laků.

*SYNTEKO URETHANE XD

Nová receptura neobsahuje kobalt a je šetrnější k životnímu prostředí, vylepšené vlastnosti při schnutí.

*nová receptura dostupná v průběhu roku 2021

Lesk: mat 20, polomat 45, lesk 90

Vydatnost: 7–15 m²/l, dle druhu dřeva

Obsah sušiny: 48 %

Doba schnutí: přelakování možné po 10 hod.

Nástroje: aplikátor, mohérový nebo velurový váleček s výškou vlasu 5 mm

Uskladnění: není citlivý na mráz

Životnost: 24 měsíců v neotevřené nádobě

Balení: 5 l a 10 l

Objednací čísla:	Urethane 20 5 l	486114
	Urethane 20 10 l	486113
	Urethane 45 5 l	486116
	Urethane 45 10 l	486115
	Urethane 90 5 l	493847
	Urethane 90 10 l	486117



Systemy na bázi oleje – návod na aplikaci SYNTEKO DOMO a SYNTEKO NATURAL

1. krok: Důkladné vybroušení běžnou válcovou nebo pásovou bruskou na podlahy s hrubším zrnem brusného papíru (40–80).

2. krok: Nanesení a vytmelení spár a děr, schnutí.


3. krok: Důkladné přebroušení válcovou nebo pásovou bruskou se zrnem brusného papíru (min. 80), následně se zrnitostí maximálně 120. Plochu je třeba důkladně vysát či vytřít vlhkým hadrem.

4. krok: Rovnoměrná aplikace ocelovou špachtlí. Na okrajích a těžko dostupných místech je třeba použít štětec na olej.

5. krok: Zapracování oleje do dřeva použitím tzv. červeného PADu. Lze i ručně.

Krok 5 se opakuje ca po 15 min. do rovnoměrného nasycení podlahy olejem, než dřevo přestane absorbovat.

6. krok: Přeleštění plochy bavlněným hadrem chyceným na červeném PADu. Lze i ručně.

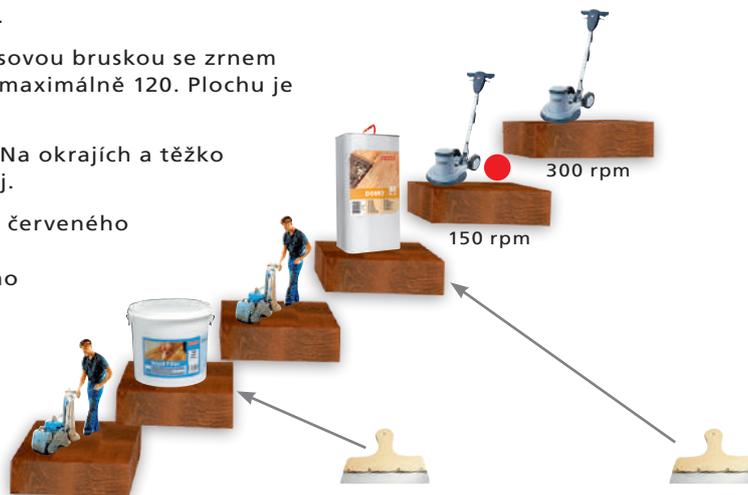

Technické doporučení

- Pokládku rohoží nebo kobereců provádějte po 3 dnech. Nepoužívejte koberce neprodyšné, s protismykovým podkladem nebo jiné podobné krytiny.
- Během prvního týdne podlahu ošetřenou podlahovými oleji SYNTEKO neumývejte.
- Na nohy židlí a stolů připevněte plstěné podložky, aby nedošlo k poškrábání nátěru.

VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST!

- Používaný olej by měl mít pokojovou teplotu.
- Teplota podlahy by měla být v rozmezí 20 °C a 25 °C.
- Vlhkost dřeva by měla být v rozmezí mezi 5 % a 12 % RV.
- Před aplikací i během ní nádobu pečlivě protřeste.
- Neaplikujte najednou na plochy větší než 25 m² (při vyšší teplotě jen 10 m²).
- Nenechte uschnout neabsorbovaný olej! Uschlý neabsorbovaný olej způsobuje na povrchu lesklé skvrny.
- Příliš mnoho oleje má za následek delší dobu schnutí a delší dobu na další vrstvu.
- U dřevin s nízkou absorbcí ponechte před první aplikací některé plochy neošetřené. Tyto plochy se doplní během zapracování oleje.
- Při teplotě pod 18 °C bude vytvrzování velmi pomalé.
- Během aplikace a leštění musí být systém podlahového topení zapnutý.
- Neleštěte povrch, dokud je olej teplý a nezaschlý, vyvarujete se tím rozmazání oleje.
- V průběhu schnutí nátěru můžete místnost větrat.
- Začněte s pravidelnou údržbou před tím, než se povrch opotřebuje na holé dřevo.



SYNTEKO DECK OIL

Vysoce kvalitní venkovní olej. Obsahuje vysoké množství čínského tungového oleje (olej z ořechů tungového stromu), v sušině 41 % je 85 % tungového oleje. DECK OIL je vhodný pro všechny druhy neošetřeného dřeva ve venkovním prostředí. Má velmi nízkou viskozitu, aby pronikl hluboko do dřeva, a tím pádem vysokou úroveň ochrany dřeva. Neobsahuje žádné fungicidy. DECK OIL chrání dřevo před vlhkostí, skvrnami a prasklinami a je vhodný pro měkké i tvrdé dřeviny. K dispozici v přírodním natural a v červenohnědém odstínu (DECK OIL teak pro zachování přirozeného tónu načervenalého tropického dřeva).

- Vydatnost: 5–8 m²/l, v závislosti na druhu dřeva a podmínkách
- Obsah sušiny: 41 %, z toho 85 % tungový olej
- Doba schnutí: 24–36 hodin v závislosti na počasí, podmínkách a druhu dřeva
- Nástroje: štětec nebo váleček
- Ukládání: není citlivý na mráz, max. skladovací teplota +40 °C
- Životnost: 24 měsíců v neotevřené nádobě
- Balení: 1 l a 5 l

- Objednací čísla: Deck Oil 1 l 529827
- Deck Oil 5 l 529828



SYNTEKO HARDWAX OIL roll on

HARDWAX OIL (tvrdý voskový olej) je založen na obnovitelných přírodních složkách, jako je borovicový pryskyřičný olej, vosky a lněný olej. Je vhodný pro všechny druhy dřeva v interiéru, podlahový nábytek a vnitřní dřevěné konstrukce. HARDWAX OIL odpuzuje vodu a chrání povrch před nečistotami. Má vysokou odolnost proti opotřebení. Snadno se zpracovává bez viditelných překryvů, resp. napojení.

- Vydatnost: 20–30 m²/l, dle použitého nářadí a druhu dřeva
- Obsah sušiny: 45 %
- Doba schnutí: první vrstva 2 hod., druhá vrstva 24 hod.
- Nástroje: váleček s krátkým vlasem nebo štětec na tvrdé oleje
- Ukládání: není citlivý na mráz, max. skladovací teplota +40 °C
- Životnost: 24 měsíců v neotevřené nádobě
- Balení: 1 l a 5 l

- Objednací čísla: Hardwax Oil Roll-On 1 l satin 510212
- Hardwax Oil Roll-On 5 l satin 508490
- Hardwax Oil Roll-On 1 l matt 508491
- Hardwax Oil Roll-On 5 l matt 509490



SYNTEKO DOMO

Alkydový olej se slabým zápachem, nízkým obsahem tuhých podílů a s velmi dobrými vlastnostmi. Je určený pro ošetřování dřevěných podlah, ale také korkových podlah, dřevěných schodišť, okenních parapetů, lavic apod. Doporučuje se používat na plochy s běžnou nebo velkou zátěží.

- Vydatnost: 10–30 m²/l, dle použitého nářadí a druhu dřeva
- Obsah sušiny: 51 %
- Doba schnutí: ca 16 hodin při +23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu
- Nástroje: ocelová nebo gumová špachtle, červený pad, bavlněný hadr bez chomáčků
- Uskladnění: nesmí zmraznout, +10 °C až +30 °C
- Životnost: 24 měsíců v neotevřené nádobě
- Balení: 5 l

Objednací číslo: 485919



SYNTEKO NATURAL

Vytvrzující olej bez obsahu rozpouštědel s velmi vysokou vydatností a vynikajícími vlastnostmi. Maximální odolnost proti opotřebení ho předurčuje k použití i v komerčních prostorách. Lze jej přibarvovat tónovacími pigmenty SYNTEKO. Po šestnácti hodinách je přelakovatelný vodními laky SYNTEKO. Je vhodný pro úpravu veškerých dřevin i korku. Vhodný na podlahy i nábytek.

- Vydatnost: 15–60 m²/l, dle použitého nářadí a druhu dřeva
- Obsah sušiny: 99 %
- Doba schnutí: ca 16 hodin při +23 °C a při 50% relativní vlhkosti vzduchu
- Nástroje: ocelová nebo gumová špachtle, červený pad, bavlněný hadr bez chomáčků
- Uskladnění: nesmí zmraznout, +10 °C až +30 °C
- Životnost: 24 měsíců v neotevřené nádobě
- Balení: 1 l a 5 l

Objednací čísla: Natural 1 l 485924

Natural 5 l 485922





SYNTEKO 2K SOLIDMAX OIL

2K SOLIDMAX OIL obsahuje 100 % sušiny, je bez rozpouštědel a s nulovým obsahem VOC.

Jde o dvousložkový uretanem modifikovaný podlahový olej pro dřevěné podlahy do vnitřního prostředí. Je lehce zpracovatelný a rychleschnoucí, obohacuje barvu všech druhů dřeva. Může být uzavřen všemi dvousložkovými laky SYNTEKO na vodní bázi. Pro bytové a komerční použití.

Odstíny: Přírodní natural a v natónovaných odstínech bílá, šedá, černá, hnědá, červenohnědá, červeně mahagonová. Jednotlivé barvy jsou mísitelné mezi sebou.

- Vydatnost: 25–50 m²/l, dle použitého nářadí a druhu dřeva
- Obsah sušiny: 100 %
- Doba schnutí: ca 12 hodin při +23 °C a při 50% relativní vlhkosti vzduchu
- Nástroje: ocelová stěrka nebo váleček s krátkým vlasem
- Uskladnění: není citlivý na mráz, max. skladovací teplota +40 °C
- Životnost: 24 měsíců v neotevřené nádobě
- Balení: 1,05 l (společně s tužidlem)

Objednací čísla:	2K SolidMax Oil 1,05 l Natural	483206
	2K SolidMax Oil 1,05 l White	483207
	2K SolidMax Oil 1,05 l X-White	483208
	2K SolidMax Oil 1,05 l Grey	483209
	2K SolidMax Oil 1,05 l Black	483210
	2K SolidMax Oil 1,05 l Brown	483211
	2K SolidMax Oil 1,05 l Red-Brown	na dotaz
	2K SolidMax Oil 1,05 l Mahogany	483212



SYNTEKO RE-COVER

Oxidačně vytvrzující olej pro pravidelné doplňování všech Syntekem naolejovaných dřevěných a parketových podlah. RE-COVER šetří, čistí a vylepšuje podlahy ošetřené jednosložkovým přírodním olejem, olejem z tvrdého vosku a dvousložkovými olejovými systémy. Naolejované povrchy vyžadují údržbu, pokud mají šedý nebo špinavý vzhled, který již nelze osvěžit pravidelným čištěním. RE-COVER rychle schne a má výjimečně dobrou vydatnost. Rozpouštědla použitá v RE-COVERU nevyžadují žádné varovné štítky.

- Vydatnost: 40–80 m²/l, v závislosti na druhu dřeva a podmínkách
- Obsah sušiny: 38 %
- Doba schnutí: 3–8 hodin po leštění při +20 °C a při 50% relativní vlhkosti vzduchu
- Nástroje: bavlněný hadr, červený a bílý pad
- Uskladnění: není citlivý na mráz, max. skladovací teplota +40 °C
- Životnost: 24 měsíců v neotevřené nádobě
- Balení: 1 l

Objednací číslo: 485940



SYNTEKO 2K SOLIDMAX OIL

dvousložkový barevný olej

ČERNÁ / BLACK

TYTO ZÁKLADNÍ BARVY JSOU POUZE
STARTOVACÍM BODEM VŠECH MOŽNÝCH
BAREVNÝCH VARIANT

ŠEDÁ / GREY

BÍLÁ / WHITE
(k dispozici rovněž ve verzi EXTRA BÍLÁ/X-WHITE)

PŘÍRODNÍ / NATURAL

HNĚDÁ / BROWN

ČERVENOHNĚDÁ / RED-BROWN

MAHAGONOVÁ / MAHOGANY

ČERNÁ S ČERVENOHNĚDOU
BLACK + RED-BROWN

ŠEDÁ S ČERNOU
GREY + BLACK

UVOLNĚTE VE SVÉ FANTAZII PROSTOR
PRO KOMBINACI BAREV

ŠEDÁ S ČERVENOHNĚDOU
GREY + RED-BROWN

BÍLÁ S MAHAGONOVOU
WHITE + MAHOGANY

PŘÍRODNÍ S HNĚDOU
NATURAL + BROWN

HNĚDÁ S ŠEDOU
BROWN + GREY

ČERNÁ S HNĚDOU
BLACK + BROWN

ČERVENOHNĚDÁ S ŠEDOU
RED-BROWN + GREY


MAHAGONOVÁ S ČERNOU
MAHOGANY + BLACK

ŠEDÁ S MAHAGONOVOU
GREY + RED-MAHOGANY

SYNTEKO SPRAY MOP KIT

SPRAY MOP KIT - sada s rozprašovacím mopem je ergonomický a osvědčený set pro řízenou aplikaci čističe SUPER CLEAN (spoušť lze lehce regulovat). Funguje velmi dobře na všech podkladech, jako je dřevo, PVC, laminát, linoleum, vinyl, jiné povrchové úpravy, kámen, dlaždice, sklo, porcelán atd. Materiál mikrovlákna je speciálně navržen pro dřevěné podlahy a není abrazivní.

Sada obsahuje 1 l prostředku na čištění, vyměnitelnou nádrž na čisticí prostředek, násadu s mopem z mikrovlákna, držák a ergonomickou tyč. Spotřební materiál lze dokoupit samostatně.

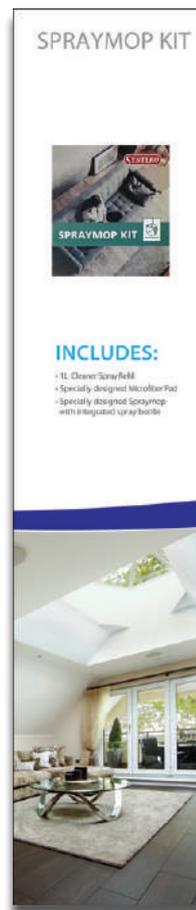

pH : 7

Čištění: SUPER CLEAN v sadě s mopem je připravený okamžitě k použití (neředí se), SUPER CLEAN koncentrát náhradní náplň (ředí se s vodou)

Použití: na dřevěné podlahy, PVC, vinyl, laminát, linoleum, kámen, dlaždice, sklo, porcelán

Uskladnění: nesmí zmraznout, +10 °C až +30 °C

Životnost: 36 měsíců v neotevřené nádobě

Balení: 1 l

Objednávací číslo: 483215

SYNTEKO SUPER CLEAN

Vosků prostý kombinovaný čisticí a ochranný prostředek s vysokým čistícím a ochranným účinkem. Je určen především na lakované podlahy z tvrdých dřevin a korků, vhodný pro PVC, vinyl, laminát, dlažby apod. Po nanesení v tenké vrstvě vytváří hedvábně lesklý, nelepivý, neklouzavý, antistatický ochranný film, který je rozpustný a obnovitelný při následném mytí podlahy. Tento film zlepšuje odolnost povrchu podlahy vůči opotřebením a uchovává ji tak krásnou po dlouhou dobu. Přípravek je vhodný pro běžné a častější vytírání. Pro intenzivnější obnovu vzhledu doporučujeme čas od času použít pro hloubkové očištění přípravek SYNTEKO REMOVER a obnovující prostředek SYNTEKO NEWSHINE.

pH : ca 8,5

Čištění: pro běžné čištění 1 díl SUPER CLEANu do 50 dílů vody,
pro hrubé znečištění 2–3 díly SUPER CLEANu do 50 dílů vody

Uskladnění: nesmí zmraznout, +10 °C až +30 °C

Životnost: 36 měsíců v neotevřené nádobě

Balení: 1 l a 5 l

Objednávací čísla: Superclean 1 l (square) 486143
Superclean 1 l 486133
Superclean 5 l 511189



SYNTEKO REMOVER

Základní čisticí prostředek, který velmi účinně odstraňuje nečistoty, stopy po gumových podpatcích, krému na boty, inkoustu a dalších skvrnách. Jeho použití je vhodné k odstranění např. SYNTEKO NEWSHINE před broušením a novým lakováním dřevěných podlah laky SYNTEKO, k odstranění této leštěnky před novou aplikací leštěnky nebo pro pravidelnou údržbu olejovaných podlah. REMOVER je koncentrát na vodní bázi bez jakéhokoliv nepříjemného zápachu, nemá negativní účinky mýdlových prostředků.
(Vosk z povrchů ošetřených olejem nelze odstranit REMOVEREM.)

pH : ca 10,5

Čištění: pro běžné čištění ½–1 díl REMOVERu do 100 dílů vody
pro hrubé znečištění 2–3 díly REMOVERu do 100 dílů vody

Ukládání: nesmí zmraznout, +10 °C až +30 °C

Životnost: 36 měsíců v neotevřené nádobě

Balení: 1 l

Objednávací číslo: 486119



SYNTEKO NEWSHINE

Emulzní, leštící a renovační prostředek, který snadno udržuje lakované dřevěné podlahy čisté a krásné, včetně podlah vystavených silné zátěži. Může být nanášen i vícekrát za sebou, aniž by vytvářel nerovnoměrnou nebo nevzhlednou vrstvu. Jako vodou ředitelný výrobek je téměř bez zápachu. Přípravek vytvoří obnovující, nelepivý, neklouzavý a dlouhotrvající ochranný film. Pro běžné vytírání na takto ošetřenou podlahu doporučujeme přípravek SYNTEKO SUPER CLEAN. Z podlahy lze následně odstranit přípravkem SYNTEKO REMOVER.

pH : ca 8,5

Obsah sušiny: 11 %

Doba schnutí: ca 30 min

Ukládání: nesmí zmraznout, +10 °C až +30 °C

Životnost: 36 měsíců v neotevřené nádobě

Balení: 1 l

Objednávací číslo: 486118



SYNTEKO SOAP

Speciální výrobek určený k pravidelnému mytí naolejovaných podlah.

Lze použít také k čištění a údržbě přírodního, nijak neošetřeného nebo chemicky ošetřeného dřeva. Vhodný je i k mytí dřevěných podlah lakovaných vrchními laky a podlah z přírodního kamene.

pH : ca 9

Čištění: podlahy se myjí roztokem SOAP a vlažné vody v poměru 1:20.

Ukládání: nesmí zmraznout, +10 °C až +30 °C

Životnost: 36 měsíců v neotevřené nádobě

Balení: 1 l a 5 l

Objednávací čísla: Soap 1 l 486130

Soap 5 l 486131





SYNTEKO HARDENER

Tužidlo pro dvousložkové systémy. Tužidlo je součástí laků SYNTEKO NOVA BEST, SYNTEKO ZERO 2K a lze ho dokoupit k laku SYNTEKO 1K/2K. Připravte podlahu podle technického listu příslušného laku. Přidejte tužidlo do laku v poměru 1:10 (jedna láhev tužidla na jeden kanystr laku). Jakmile je tužidlo přidáno, nemůžete lak skladovat a znovu následně použít. Naneste lak podle pokynů v technickém listu pro lak. Doby schnutí mezi vrstvami a doba do prvního použití podlahy (24 hodin) nejsou přidáním tužidla ovlivněny.

Balení: 0,24 l

Objednávací číslo: 486894



SYNTEKO MICROFIBER PADS

Polštářky z mikrovlnáka účinně zachycují a odstraňují nečistoty a prach z povrchu podlahy. Navrženo pro použití se sadou SYNTEKO SPRAY MOP KIT. Lze prát v pračce. Vyhněte se změkčovadlům tkanin pro dosažení optimálních dlouhodobých výsledků.

Objednávací číslo: 5003 (pad grey)



SYNTEKO VÁLEČEK NA VODNÍ LAKY 10 MM

Váleček – 10mm vlákno

Vyvinutý pro všechny laky SYNTEKO na vodní bázi, vyznačuje se hustě vinutými a ostře stočenými vlákny a je ideální pro profesionálně vybroušené podlahy. Vytváří velmi jemný povrch bez bublinek.

Objednávací číslo: 7091




SYNTEKO VÁLEČEK NA OLEJE 6 MM

Váleček – 6mm vlákno

Váleček vhodný pro aplikaci olejů SYNTEKO.

Objednávací číslo: 7095

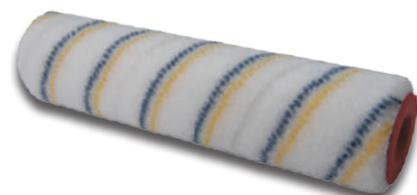

TECHNICKÉ FAQ (ČASTO KLADENÉ DOTAZY) / první vrstva – základy

FAQ (Často kladená otázka)	Příčina	Náprava
Viditelné tahy při aplikaci, nestejněmá barva po aplikaci SEALERu.	Nerovnoměrný nános při aplikaci; přebytečný nános měl čas uschnout mezi první a druhou aplikací.	Přebrousit na holé dřevo. Druhou vrstvu aplikujte „mokrě do mokrého“, a to při stálém pohybu laku stěrkou, aniž by bylo nutno stěrkovat až těsně ke stěně.
Kulaté, tmavě zbarvené vady, přibližně 20–40 cm průměru.	Nalitý lak zůstal na podlaze příliš dlouho. Dřevo absorbuje přebytečnou vlhkost a lak schne na těchto místech pomaleji.	Přebrousit zpět na holé dřevo a naneste lak znovu.
Tmavé, úzké rýhy / vrypy.	Nebyly vybroušeny rýhy od hrubého brusného papíru; tyto rýhy pak absorbují více laku a barva je tmavší.	Přebrousit zpět na holé dřevo a naneste lak znovu.
Bílá linka v tmelené spáře mezi parketami nebo deskami	Na tmelení byl použitý lak smíchaný s brusným prachem. Lak se aplikoval dříve, než došlo k uschnutí tmelu.	Přebrousit zpět na holé dřevo a odstraňte ze spáry vše bílé.
Slepení hran. Podlaha je mezi deskami beze spár, kromě některých míst, kde jsou spáry velmi široké.	Pro základování byl použit nesprávný typ laku (příliš dobrá přilnavost) a po vyschnutí došlo ke smrštění dřeva.	Podlahu odstraňte a položte znovu. Při základování použijte správný nátěr.
Světlé plochy po aplikaci válečkem.	Lak obsahoval příliš mnoho vzduchu.	Přebrousit zpět na holé dřevo a naneste lak znovu.
Zvednutí vláknů, nadměrná zrnitost, ztuhlá struktura válečku apod.	Byla aplikována nadměrně silná první vrstva základu.	Udělat důkladný mezibrus zrnitostí 120 nebo mřížkou. Sjednotit lesk povrchu brusnou vatou.
Tmavší dřevo podél stěn.	Nadměrná aplikace vrstvy laku štětcem podél stěn, která začala schnout před použitím válečku.	Přebrousit zpět na holé dřevo a naneste lak znovu.

TECHNICKÉ FAQ (ČASTO KLADENÉ DOTAZY) / druhá a další vrstva laku

FAQ (Často kladená otázka)	Příčina	Náprava
Bublíny/Puchýře na povrchu.	Průvan nad lakovaným povrchem. Příliš rychlé válečkování. Rychlé schnutí. Nízká relativní vlhkost. Promrzlý lak nebo jeho uskladnění při nízké teplotě po delší dobu.	Zcela obrousit bubliny brusným papírem zrnitosti 120 nebo 150 a přelakovat. Pokud jsou bubliny velké, vybrousit na holé dřevo.
Částice prachu na povrchu.	Částice prachu, prašné pracovní prostředí, slabé vysávání. Nečisté nástroje, špatné namíchání tužidla.	Přebrousit brusným papírem zrnitosti 150 a přelakovat.
Smrštění/očka/stékání.	Problém se silikonem. Znečištění povrchu nebo nástrojů silikonem.	Vybrousit na holé dřevo. Vyhněte se znečištění sousedních povrchů. Lakovat.
Nerovnoměrný lesk.	Neprotřepaná nádoba. Nestejněmá aplikace. Nerovnoměrné schnutí.	Přebrousit povrch na rovnoměrný lesk brusným papírem zrnitosti 150 nebo mřížkou. Sjednotit lesk povrchu brusným padem.
Loupání/Špatná přilnavost.	Znečištěný povrch. Silikon na povrchu. Mastný povrch.	Vybrousit zpět na holé dřevo.
Špatný rozliv, stopy po štětcí nebo struktura válečku na povrchu.	Studený lak, studená podlaha. Smíchání dvou značek.	V případě velkých stop vybrousit zpět na holé dřevo. V případě pouze malých stop obruste brusným papírem zrnitosti 150 nebo mřížkou. Sjednotit lesk povrchu brusným padem.
Roztržení povrchu laku, povrch vypadá jako „krokodýlí kůže“.	Příliš dlouhá doba schnutí, příliš vysoká vlhkost, příliš studená podlaha nebo voda vytékající z válečku.	Vybrousit zpět na holé dřevo.
Špatné schnutí.	Vysoká vlhkost, nízké teploty, příliš těžké (tlusté) vrstvy a žádné proudění vzduchu.	Teplota v místnosti nejméně 13 °C, relativní vlhkost vzduchu nepřesahující 80 %. Dobré větrání (ne průvan).



ANVI TRADE s.r.o.
Bečovská 1273/1,
104 00 Praha 10
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

The logo for SYNTEKO, featuring the word "SYNTEKO" in a large, white, serif font with a registered trademark symbol (®) to the upper right, all contained within a red rectangular border.

SINCE 1944

www.synteko.com / info@synteko.com